



Phenol resin フェノール樹脂	メーカー	群栄化学
	グレード	PGA2400

CAS No. : 比表面積: 0.866m²/g(多点法) , 0.810 m²/g(一点法)

SEM画像

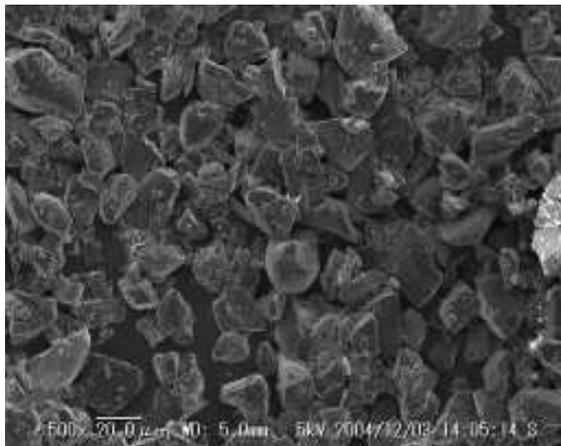


↔
20 μm

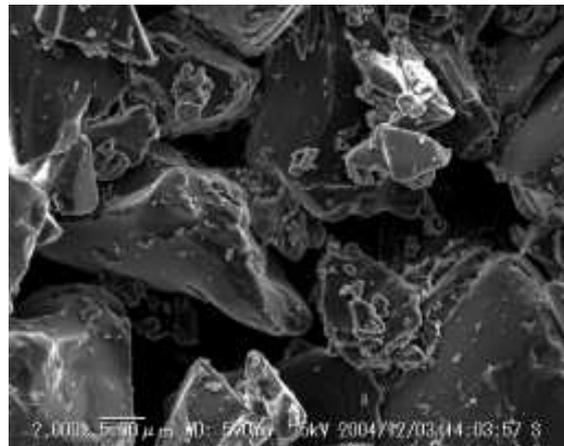

↔
5 μm

粒度分布

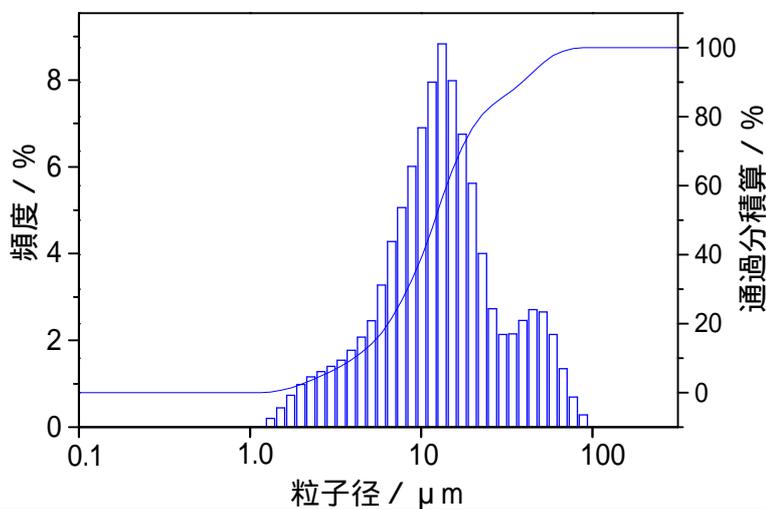


分散媒:


H₂O - 0.025Na₄P₂O₇

平均粒子径: 20.27 μm

粉末X線回折

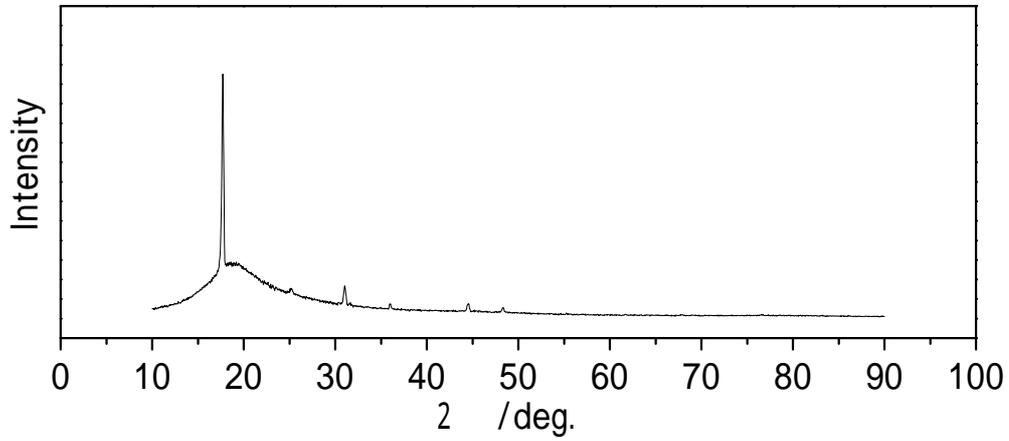

熱感度

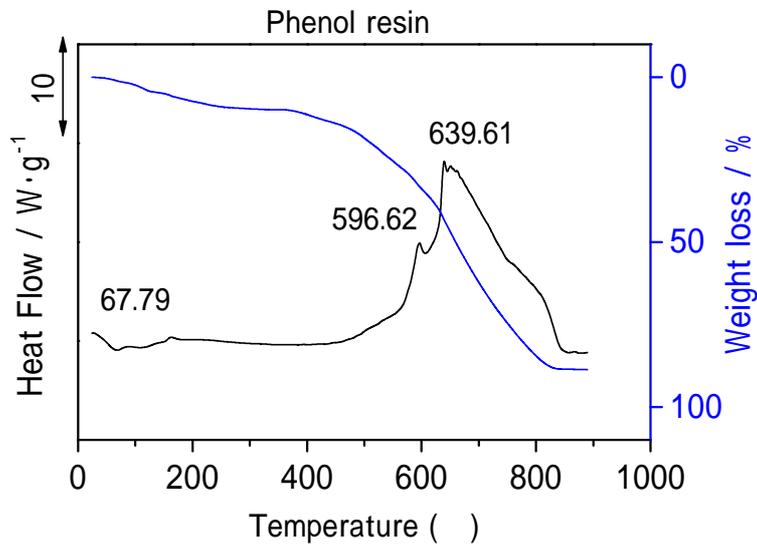

昇温速度: 10 K/min
試料量: 0.9904mg
セル: アルミナ(オープン)

(コメント)

70 付近の吸熱ピークより、含水していると考えられる。

重量減少率の開始から考えて、380 付近より分解が始まる。